



騰豐油漆



ELOS
IN DOOR / OUT DOOR COATING

歐瑞士 專業塗料

瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 台灣桃園市 龜山區 山鶯路171-1號 (龜山工業區)
TEL : 886-3-3203399 (代表號)
FAX : 886-3-3205533
E-mail: elos.paint@msa.hinet.net
<http://www.juiyi.com>



EPOXY 環氧地板漆



無溶劑型

溶劑型

耐
衝
擊

耐
酸
鹼

耐
水
油

接
著
強

易
施
工

耐
壓
磨

瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

DIY滾塗施工 - 溶劑型地板漆


耐磨、耐壓、耐酸鹼、耐水油、耐衝擊、色彩多元、接著強、易施工。

本產品是由環氧樹脂組成之二液型地板塗料，可有效與RC混擬土地板接著，具有美觀裝飾及防塵的功效，廣泛應用在紡織、食品、藥品、醫院、學校、倉庫、辦公室地坪及汽修保養廠、大賣場、電子廠房、工業廠房等。易維修保養，可自行DIY施工。

產品名稱	型號	包裝 / 重量
溶劑型環氧地板面漆-綠 ●	EP-507-6A	5 加侖 / 18 kg
溶劑型環氧地板面漆-灰 ●	EP-507-36A	5 加侖 / 18 kg
溶劑型環氧面漆硬化劑	EP-507-B	1 加侖 / 3.6 kg
環氧塗料專用溶劑	EP-T	1 加侖 / 3.3 kg
騰豐 A、B 膠 (組)		5 加侖 / 12.5 kg
		1 加侖組 / 6 kg
		1 大加侖組 / 9.4 kg

理論塗佈面積	塗裝類別	施工方式	規格
15 坪	面塗二道	滾塗	5 加侖組

表面乾燥	再次塗裝	完全乾燥	物性表現
4 小時	8 小時	3 天	7 天

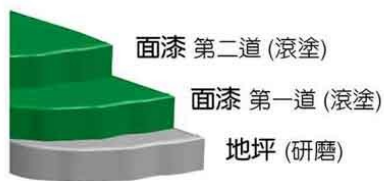

專業鏟刀施工 - 無溶劑型地板漆


塗膜表面堅硬、耐壓、耐酸鹼、耐水油、耐化學藥劑、耐溶劑、耐刮磨。

本產品是由環氧樹脂組成之二液型地板塗料，透過三道塗料施工可有效與RC混擬土地板接著，並可依照業主之地板厚度需求施作 3 mm ~ 5 mm，具有使地板平整、無縫、耐壓、美觀及防塵的功效，廣泛應用在重工業廠房、停車場、大賣場、電子廠房、食品、藥品、醫院、學校、倉庫、辦公室地坪等。是現代化最佳無縫防塵地板塗料，漆膜堅硬、堅固、耐用，長久有效。


產品名稱	型號	包裝 / 重量
環氧地板透明底漆	EP-501-A	5 加侖 / 15 kg
環氧地板底漆硬化劑	EP-501-B	1 加侖 / 3.75 kg
		5 加侖 / 15 kg
環氧地板透明中塗	EP-502-A	5 加侖 / 16 kg
環氧地板中塗硬化劑	EP-502-B	1 加侖 / 4 kg
		5 加侖 / 16 kg
環氧地板面漆-綠 ●	EP-503-6A	5 加侖 / 16 kg
環氧地板面漆-灰 ●	EP-503-36A	5 加侖 / 16 kg
環氧地板面漆硬化劑	EP-503-B	1 加侖 / 4 kg
		5 加侖 / 16 kg

理論塗佈面積	塗裝類別	施工方式	規格
30 坪	底塗一道	滾塗、刷塗	5 加侖組
-- 坪	中塗一道	3 mm 鏟塗	5 加侖組
-- 坪	中塗一道	5 mm 鏟塗	5 加侖組
-- 坪	面塗一道	滾塗、鏟塗	5 加侖組

表面乾燥	再次塗裝	完全乾燥	物性表現
4 小時	12 小時	3 天	7 天

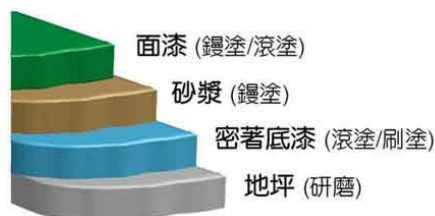

溶劑型施工說明：




① 素地處理

使用高速研磨機將粉光水泥面徹底打磨。




② 塗佈第一道面漆

色面漆：硬化劑：溶劑=5：1：1 (重量比) 混合攪拌均勻厚塗於水泥面上，使水泥面充分吸收塗料，才能確實密著。



③ 補隙縫

若地面有微小裂縫，可使用騰豐AB膠批補，溢出表面的部分需刮除乾淨。



④ 塗佈第二道面漆

色面漆：硬化劑：溶劑=5：1：1 (重量比) 混合攪拌均勻滾塗即完工


請搭配專用溶劑稀釋，避免造成慢乾硬化不量等問題。

塗料混合後，可用時間約 4 小時

地面裂縫或洞孔務必使用AB膠填補，不可使用塗料填補，以免造成下陷且塗層過厚無法乾燥；若洞孔過大建議重新填補水泥。

批補AB膠務必於第一道色漆上完後才批補，避免AB膠與水泥面無法密著造成脫落

無溶劑型施工說明：




① 素地處理

使用高速研磨機將粉光水泥面徹底打磨。




② 塗佈底漆

透明底漆：硬化劑= 2：1 (重量比)混合攪拌均勻後，滾塗或刷塗於水泥面上，務必使水泥面充分吸收塗料，才能確實密著




③ 塗佈砂漿

中塗漆：硬化劑=2：1 (重量比) 混合攪拌均勻，再依塗料：石英砂=1：3~6 之比例混合攪拌均勻以鏝刀刮平。



④ 平整

使用高速砂磨機將砂漿面打磨平整。



⑤ 塗佈面漆

色面漆：硬化劑= 4：1 (重量比) 混合攪拌均勻，滾塗或鏝塗即完工。

底漆混合後，可用時間約 4 小時

中塗混合後，可用時間約 20 分鐘

面漆混合後，可用時間約 20 分鐘

工具清洗可使用甲苯或通用香蕉水。

鏝塗部分，建議使用齒距 3 mm 鏝刀，傾斜 30° 角施工。

中塗與面漆屬於高濃度塗料，AB劑混合攪拌後，需換桶攪拌均勻再使用，避免塗料殘留餘桶壁造成比例不足而產生硬化不良的現象。

其他使用注意事項：

1. 新完工的建築水泥地板素面，需待 28 天水泥養護期，達到一定強度方可施工。
2. 水泥混凝土地板素面，須確保表面平整、清潔乾燥、無灰塵及油跡汙染。
3. 水泥混凝土施工區域若有積水潮濕，需以瓦斯強制烘乾，務必使地坪含水率在 8 % 以下，方可施工。
4. 原地板之舊漆膜翻修，請用高速砂磨機確實打磨，並將灰塵清潔乾淨即可重新施工。
5. 施工中請配戴手套、護目鏡、防護面具或防塵口罩等防護用具
6. 環境溫度低於攝氏 15 °C 或陰雨等濕氣較重時，請勿施工。
7. 取料完畢請立即密封內蓋，並儘快使用完畢，避免塗料變質。
8. 塗料混合比例請按照重量確實調配並攪拌均勻，避免造成硬度不足、固化不良等問題。
9. 水泥面上若有機油或水泥含水率過高，因塗料無法與機油或水密著，將造成凸起剝落。
10. 水泥本身若強度不足，塗裝完成後，遭遇撞擊將造成破裂，影響使用年限。



保存期限：
未開封 1 年 (請儲存於室內乾燥處，避免陽光直射)